

13,12

Реориентационное движение кобальтоцена, интеркалированного в диселенид титана: ЯМР-исследование

© А.В. Солонинин, А.В. Скрипов, А.Н. Титов

Институт физики металлов УрО РАН,
Екатеринбург, Россия

E-mail: alex.soloninin@imp.uran.ru

Поступила в Редакцию 20 августа 2024 г.

В окончательной редакции 22 октября 2024 г.

Принята к публикации 4 ноября 2024 г.

Для изучения динамики молекул кобальтоцена $\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2$, интеркалированных в квазидвумерный диселенид титана TiSe_2 , мы провели измерения времен спин-решеточной релаксации протонов и спектров ядерного магнитного резонанса (ЯМР) ^1H в соединении $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$ в интервале температур 5–360 К. Обнаружено существование двух типов реориентационного движения молекул $\text{Co}(\pi\text{-(C}_5\text{H}_5)_2)$. Более быстрый реориентационный процесс, связанный с поворотами колец C_5H_5 вокруг оси симметрии пятого порядка, характеризуется энергией активации 60 meV, а медленный процесс, обусловленный реориентациями молекул кобальтоцена вокруг оси симметрии второго порядка, характеризуется энергией активации 155 meV. Измерения параметров ЯМР ^1H в молекулярном кобальтоцене показали, что для этого соединения доминирующий механизм спин-решеточной релаксации протонов не связан с движением молекул $\text{Co}(\pi\text{-(C}_5\text{H}_5)_2)$, а определяется флуктуациями электронного локального магнитного момента на кобальте.

Ключевые слова: металлоцены, дихалькогениды переходных металлов, интеркалирование, спин-решеточная релаксация, реориентации.

DOI: 10.61011/FTT.2024.11.59345.219

1. Введение

Открытие металлоценов $M(\text{C}_5\text{H}_5)_2$, где M — атом металла [1], послужило толчком для исследования атомной и электронной структуры этого класса соединений. Обнаружено, что металлоцены, образованные различными $3d$ -переходными металлами и кольцевым лигандом C_5H_5 , изоморфны при комнатной температуре и имеют похожую кристаллическую структуру [2–4]. На рис. 1 представлена молекула кобальтоцена и моноклинная структура молекулярного кристалла $\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2$.

Электронная структура металлоценов $3d$ -переходных металлов хорошо описывается в рамках метода молекулярных орбиталей в приближении линейной комбинации атомных орбиталей (МО ЛКАО) [5], а также в рамках теории функционала плотности (ТФП) [6]. Неспаренный электрон в антисвязующей орбитали кристаллического кобальтоцена создает магнитный момент, равный 1.76 магнетона Бора, а измерения магнитной восприимчивости при низкой температуре (от 4.2 до 77 К) продемонстрировали наличие слабого антиферромагнитного упорядочения [7]. Исследования теплоемкости кобальтоцена обнаружили особенность в области температур 70–120 К с максимумом при 93.5 К, которая обусловлена фазовым переходом, связанным с ориентационным упорядочением колец C_5H_5 [8]. Рентгеновское дифракционное исследование кобальтоцена при комнатной температуре зафиксировало два типа взаимной ориентации колец C_5H_5 (антипризматическая конформация с реориентационным беспорядком и призматическая

конформация); при понижении температуры происходит ориентационное упорядочение колец в призматической конформации [8,9].

Первые исследования, связанные с интеркаляцией молекул металлоценов в слоистые дисульфиды и диселениды переходных металлов, были опубликованы в работе [10]. В настоящее время интерес к интеркалированным слоистым халькогенидам возрос из-за особых свойств этих материалов с пониженной размерностью, которые могут быть использованы для ряда приложений, включающих хранение энергии (батареи, конденсаторы), катализ, сверхпроводимость и др. [11–14]. Методами рентгеновской и нейтронной дифракции установлено, что интеркалирование халькогенидов кобальтоценом приводит к увеличению расстояния между слоями халькоген–металл–халькоген, и молекулы кобальтоцена располагаются так, что их ось симметрии пятого порядка C_5 параллельна или перпендикулярна этим слоям [15–18]. Интеркаляция кобальтоцена в халькогениды приводит к ионизации кобальтоцена, $\text{Co}(\text{C}_5\text{H}_5)^+$. Теоретические исследования возможных ориентаций молекул кобальтоцена в дихалькогенидах SnS_2 и SnSe_2 показали, что энергетически выгодна ориентация оси C_5 , параллельная слоям дихалькогенида [19,20].

Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) является эффективным методом исследования молекулярной динамики в твердых телах на микроскопическом уровне [21]. В настоящее время имеется небольшое количество работ по изучению подвижности металлоценов в дихалькогенидах методом ЯМР. Например, в рабо-

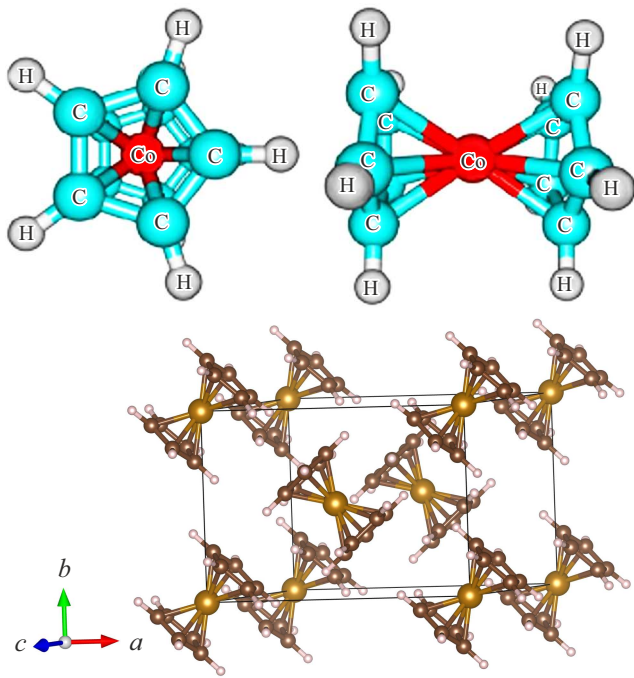


Рис. 1. Схематический вид молекулы кобальтоцена (в двух проекциях) и моноклинная структура молекулярного кристалла $\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2$.

те [22] исследована молекулярная динамика кобальтоцена, интеркалированного в дисульфид тантала TaS_2 . Методом ЯМР широких линий изучены температурные зависимости формы линий ЯМР ^1H и вторых моментов этих линий. На основе этих экспериментальных данных определены параметры реориентаций молекул кобальтоцена и предложена модель, описывающая возможное расположение этих молекул между слоями дисульфида тантала. В [22] предполагается, что при низкой температуре молекулы кобальтоцена вращаются вокруг оси симметрии пятого порядка, которая параллельна слоям дихалькогенида, а с повышением температуры возбуждаются также реориентации вокруг оси симметрии второго порядка. Запись спектров ЯМР на ядре дейтерия, ^2H , в интеркалированных кобальтоценом дихалькогенидах, также показывает, что реориентация молекул кобальтоцена возможна вокруг осей симметрии второго и пятого порядков [23–26].

В синтезированном диселениде титана [27], интеркалированном кобальтоценом, $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$, исследована магнитная восприимчивость и электросопротивление в зависимости от температуры [28]. Показано, что для $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$ наблюдалась равенство нулю парамагнитной температуры Кюри, что указывает на отсутствие магнитного взаимодействия в материале. Отклонение от парамагнитной зависимости в области температур ниже 10 К связывалось с изменением зарядового состояния кобальта, но не с магнитным упорядочением [28]. Обнаружено, что при приложении давления в 20 ГПа электросопротивление металлоорганического

соединения $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$ уменьшается на восемь порядков величины [29,30]. Кобальтоцен, интеркалированный в диселенид титана, можно рассматривать как псевдо-щелочной металл [10], который также передает электрон халькогениду, и поэтому эти материалы могут исследоваться как объекты для хранения энергии. До настоящего времени не были проведены исследования атомного движения лигандов C_5H_5 в диселениде титана, интеркалированном кобальтоценом. В настоящей работе будут представлены экспериментальные данные о динамике колец кобальтоцена, полученные методом ЯМР ^1H в широком частотном и температурном диапазонах.

2. Эксперимент

Приготовление образцов $\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2$ и $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$ подробно описано в работах [27,28]. Молекулярный кристалл кобальтоцена имеет моноклинную структуру с параметрами решетки $a = 5.926(4) \text{ \AA}$, $b = 7.732(6) \text{ \AA}$, $c = 10.618(8) \text{ \AA}$, $\beta = 121.38(11)^\circ$, $V = 415.4 \text{ \AA}^3$ и со средними расстояниями C–C, равными $1.41(1) \text{ \AA}$, и Co–C — $2.096(8) \text{ \AA}$ [3]. Диселенид титана имеет гексагональную структуру с параметрами решетки $a = 3.540(3) \text{ \AA}$, $c = 6.008(2) \text{ \AA}$, и интеркалирование кобальтоценом приводит к увеличению постоянной решетки c на 5.693 \AA [27,28]. Расположение кобальтоцена между слоями диселенида титана показано на рис. 2. Кобальтоцен занимает $1/4$ возможных октаэдрических позиций в межслоевом пространстве TiSe_2 и образует соединение $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$ [28].

Измерения времени спин-решеточной релаксации, T_1 , на ядрах ^1H проводились на модернизированном импульсном спектрометре ЯМР SXP 4–100 фирмы „Bruker“ на частотах $\omega/2\pi = 14.5, 23.8$ и 90 MHz в интервале температур $5\text{--}360 \text{ K}$. Для измерения T_1 использовалась двумпульсная последовательность $90^\circ\text{--}\tau\text{--}90^\circ$ с переменным интервалом τ между двумя 90° -ми радиочастотными импульсами. Релаксация ядерной намагниченности исследованных соединений, $\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2$ и $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$, описывалась одноэкспоненциальной функцией. Форма линии ЯМР ^1H регистрировалась в поле $B_0 = 0.559 \text{ T}$ с помощью преобразования Фурье сигнала солид-эха. В интервале температур $5\text{--}40 \text{ K}$, в котором ширина линии ^1H ЯМР в $\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2$ превосходила 50 kHz , спектры записывались при развертке магнитного поля. Исследование $\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2$ и $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$ проводилось в запаянной ампуле, чтобы избежать окисления и деструкции образца. Изменение и стабилизация температуры в криостате осуществлялась с помощью прибора ПТС-4 („Oxford Instruments“), и во всем интервале исследований температура оставалась стабильной с точностью $\pm 0.1 \text{ K}$.

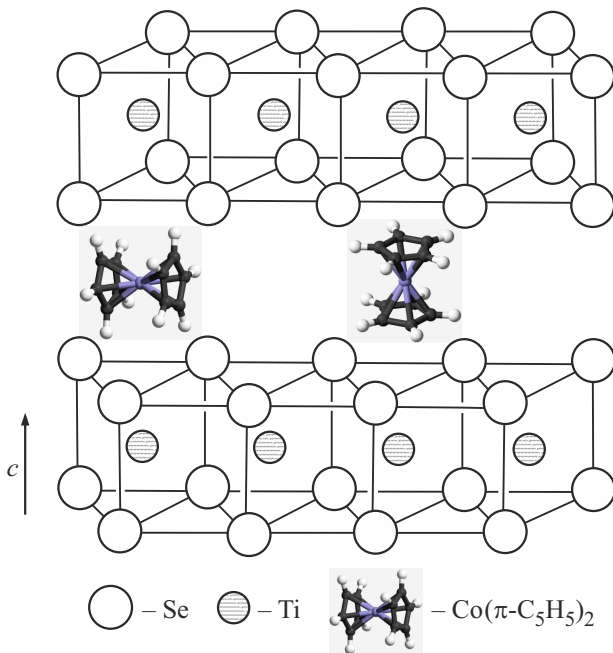


Рис. 2. Схематическое представление расположения интеркалированного кобальтоцена в диселениде титана. Показана параллельная и перпендикулярная ориентация молекулы кобальтоцена в слоистой решетке TiSe_2 .

3. Экспериментальные результаты и их обсуждение

Результаты измерений скорости спин-решеточной релаксации T_1^{-1} для ядер ^1H в $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$ представлены на рис. 3.

Как видно из рис. 3, скорость релаксации обнаруживает два максимума: в области низких температур ~ 100 К и в области комнатной температуры. Эти максимумы сильно зависят от резонансной частоты: при увеличении частоты наблюдается сдвиг максимумов $T_1^{-1}(T)$ в сторону высоких температур и уменьшение их амплитуды. Такое поведение $T_1^{-1}(T)$ можно связать с движением молекул кобальтоцена, находящихся в межслоевом пространстве диселенида титана. Скорость спин-решеточной релаксации ^1H для этой системы можно определить как сумму двух вкладов: вклад, связанный с наличием парамагнитных примесей T_{1p}^{-1} , величина которого может быть оценена в максимальном поле при низкой температуре, и вклад, связанный с межъядерным диполь-дипольным взаимодействием, T_{1d}^{-1} , модулированным движением молекул, содержащих атомы водорода. Анализ экспериментальных данных по времени спин-решеточной релаксации, выполненных на разных резонансных частотах, позволяет определить параметры движения молекул кобальтоцена. Вклад, связанный с движением молекул кобальтоцена, T_{1d}^{-1} , был получен вычитанием T_{1p}^{-1} из наблюдаемой скорости релаксации. Значение T_{1p}^{-1} оценено из экспериментальных данных на

частоте 90 МГц при $T = 10$ К и составляет 0.686 s^{-1} . Экспериментальные данные по $T_1^{-1}(T)$, представленные на рис. 3, дают основание предположить, что для кобальтоцена, интеркалированного в диселенид титана, реализуются два типа движения: максимум скорости релаксации при низкой температуре можно отнести к вращению колец C_5H_5 вокруг оси пятого порядка, а максимум T_{1d}^{-1} при высокой температуре можно отнести к поворотам молекулы кобальтоцена вокруг оси второго порядка. Это предположение коррелирует с работой [22], где отмечается, что кобальтоцен, интеркалированный в дисульфид тантала, может совершать два типа движения.

Для температурной зависимости вклада T_{1d}^{-1} характерен частотно-зависимый максимум, наблюдающийся при температуре, при которой выполняется условие $\omega\tau_d \approx 1$, где τ_d — время между последовательными перескоками атомов водорода. Прежде всего, рассмотрим частотно-зависимые пики скорости релаксации, наблюдаемые при низкой температуре. На рис. 4 показана зависимость T_{1d}^{-1} от обратной температуры для $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$ в области низкотемпературного пика скорости релаксации на частотах 90, 23.8 и 14.5 МГц.

Экспериментальные результаты по $T_{1d}^{-1}(T)$ для молекулярного движения можно описать стандартной моделью [31]. В этой модели диполь-дипольный вклад в скорость спин-решеточной релаксации протонов в соединении $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$ определяется взаимодействиями $^1\text{H}\text{-}^1\text{H}$, $^1\text{H}\text{-}^{59}\text{Co}$ и записывается в виде

$$T_{1d}^{-1} = (T_{1d}^{-1})_{\text{HH}} + (T_{1d}^{-1})_{\text{HCo}}$$

$$= \frac{2M_{2\text{HH}}}{3\omega} \left[\frac{z}{1+z^2} + \frac{4z}{1+4z^2} \right]$$

$$+ \frac{M_{2\text{HCo}}}{2\omega} \left[\frac{z}{1+(1-b)^2z^2} + \frac{3z}{1+z^2} + \frac{6z}{1+(1+b)^2z^2} \right]. \quad (1)$$

Здесь $z = \omega\tau_d$, $M_{2\text{HH}}$ и $M_{2\text{HCo}}$ — флуктуирующие при реориентационном движении вклады во вторую

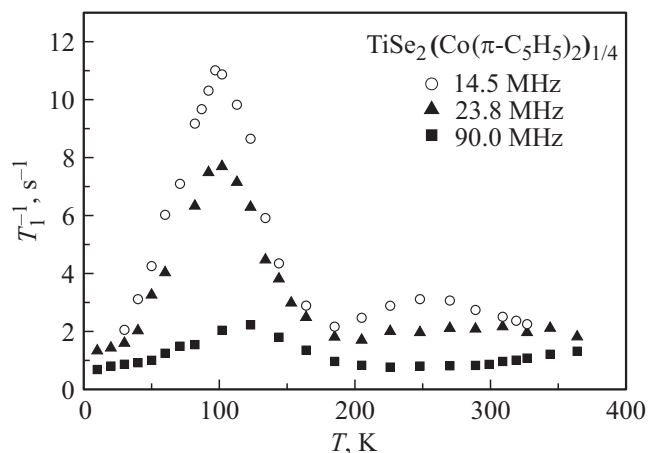


Рис. 3. Температурные зависимости скорости спин-решеточной релаксации протонов в $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$ на трех резонансных частотах.

момент линии ЯМР ^1H за счет соответствующих диполь-дипольных взаимодействий, $b = \gamma_{\text{Co}}/\gamma_{\text{H}}$, где γ_{H} и γ_{Co} — гиромагнитные отношения для ядер ^1H и ^{59}Co соответственно. Оценки вторых моментов показывают, что вкладом от диполь-дипольных взаимодействий с другими ядрами (в том числе, с ядрами ^{77}Se с естественным содержанием около 7.6%) можно пренебречь.

Как следует из уравнения (1), в пределе быстрого молекулярного движения ($z \ll 1$) значение T_{1d}^{-1} пропорционально τ_d , а в пределе медленного молекулярного движения ($z \gg 1$) значение T_{1d}^{-1} пропорционально $\omega^{-2}\tau_d^{-1}$. Если температурная зависимость τ_d описывается законом Аррениуса,

$$\tau_d = \tau_{d0} \exp(E_a/k_B T), \quad (2)$$

где E_a — энергия активации для движения, а k_B — постоянная Больцмана, можно ожидать, что график зависимости $\ln T_{1d}^{-1}$ от T^{-1} будет линейен в пределах как быстрого, так и медленного движения с наклоном, определяемым E_a/k_B и $-E_a/k_B$ соответственно. Приведенные на рис. 4 экспериментальные данные обнаруживают отклонения от предсказаний стандартной модели. Во-первых, наклон низкотемпературной ветви зависимости $\ln T_{1d}^{-1}$ от T^{-1} оказывается меньше наклона высокотемпературной ветви. Во-вторых, наблюдаемая частотная зависимость T_{1d}^{-1} в низкотемпературной области оказывается слабее, чем ω^{-2} . Подобные отклонения могут быть описаны в рамках модели с распределением значений τ_d (или E_a) [32]. В этом случае диполь-дипольный вклад в скорость спин-решеточной релаксации вычисляется как

$$T_{1d}^{-1} = \int T_{1d}^{-1}(E_a)G(E_a)dE_a, \quad (3)$$

где $G(E_a)$ — нормированное распределение значений E_a , а $T_{1d}^{-1}(E_a)$ определяется уравнениями (1) и (2). Для параметризации данных вблизи максимума скорости релаксации мы использовали гауссову форму функции распределения $G(E_a)$. Параметрами нашей модели являются $M_{2\text{HН}}$, $M_{2\text{НСо}}$, τ_{d0} , средняя энергия активации ($\overline{E_a}$) и дисперсия распределения ΔE_a . Эти параметры варьировались, чтобы найти наилучшую аппроксимацию данных по $T_{1d}^{-1}(T)$ одновременно на трех резонансных частотах. Результаты такой аппроксимации показаны сплошными линиями на рис. 4; соответствующие значения параметров: $M_{2\text{HН}} = 1.98(2) \cdot 10^9 \text{ s}^{-2}$, $M_{2\text{НСо}} = 2.3(2) \cdot 10^8 \text{ s}^{-2}$, $\tau_{d0} = 3.1(2) \cdot 10^{-12} \text{ s}$, $\overline{E_a} = 60(3) \text{ meV}$, $\Delta E_a = 22(2) \text{ meV}$.

Как уже упоминалось, на рис. 3, кроме пика T_1^{-1} при низкой температуре наблюдается максимум скорости релаксации на частоте 14.5 МГц при высокой температуре. На рис. 5 показана зависимость T_{1d}^{-1} от обратной температуры для $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$ в области высокотемпературного пика скорости релаксации на частоте 14.5 МГц.

Если провести аппроксимацию $T_{1d}^{-1}(T)$ для этого пика моделью, описанной выше, то получаем следующие параметры для реориентационного движения молекул кобальтоцена: $M_{2\text{HН}} = 2.96(2) \cdot 10^8 \text{ s}^{-2}$, $M_{2\text{НСо}} =$

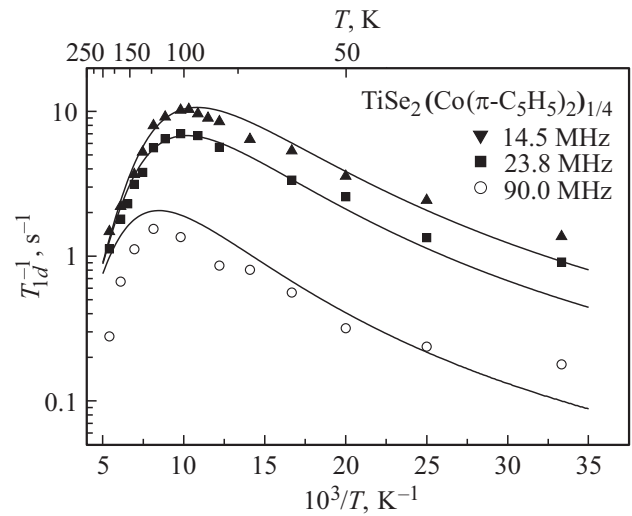


Рис. 4. Зависимость дипольного вклада T_{1d}^{-1} на частотах 90, 23.8 и 14.5 МГц от обратной температуры в $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$. Сплошными линиями показаны результаты моделирования этой зависимости в рамках стандартной модели [31] с распределением энергий активации.

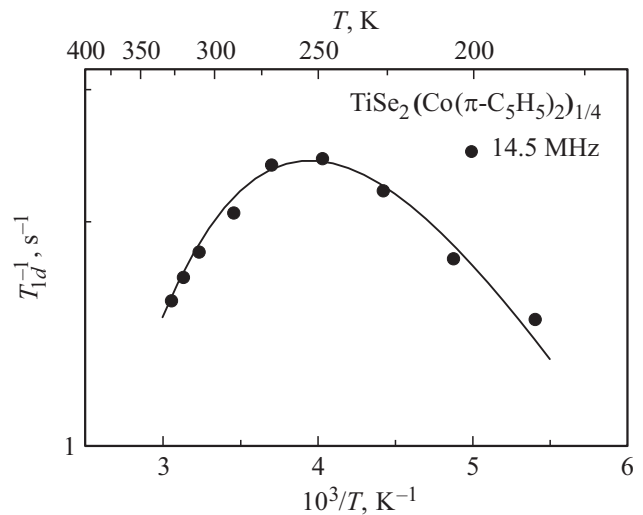


Рис. 5. Зависимость дипольного вклада T_{1d}^{-1} (в логарифмическом масштабе) на частоте 14.5 МГц от обратной температуры в $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$. Сплошной линией показан результат аппроксимации этой зависимости в рамках стандартной модели с распределением энергий активации.

$= 4.06(3) \cdot 10^7 \text{ s}^{-2}$, $\tau_{d0} = 7.3(3) \cdot 10^{-12} \text{ s}$, $\overline{E_a} = 155(2) \text{ meV}$, $\Delta E_a = 35(2) \text{ meV}$. Необходимо учитывать, что этот результат имеет только оценочный характер, так как диапазон изменения скорости релаксации очень мал и аппроксимация проведена на одной резонансной частоте. Таким образом, анализ экспериментальных данных по скорости спин-решеточной релаксации протонов для кобальтоцена, интеркалированного в диселенид титана, продемонстрировал существование, по крайней мере, двух типов реориентаций молекул кобальтоцена (пред-

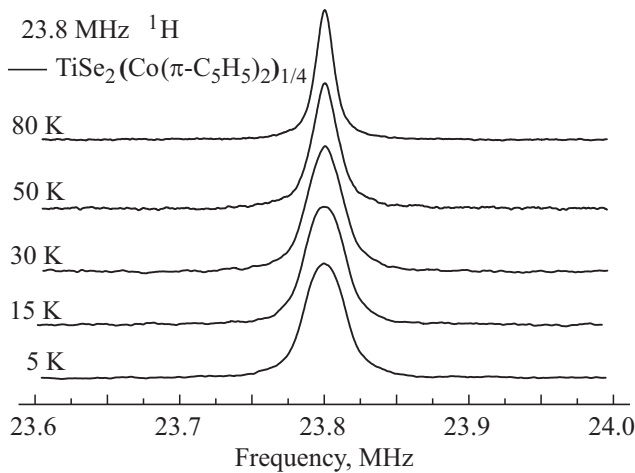


Рис. 6. Эволюция формы линии ЯМР ^1H , измеренной на частоте 23.8 MHz, для $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$.

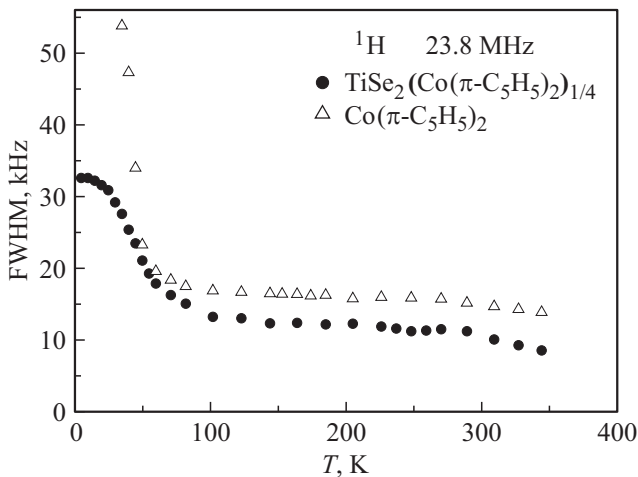


Рис. 7. Температурные зависимости полной ширины на половине высоты (FWHM) спектров ЯМР ^1H , измеренных на частоте 23.8 MHz для $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$ и для молекулярного кобальтоцена $\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2$.

положительно, вокруг осей симметрии пятого и второго порядка), а также позволил оценить параметры движения этих молекул.

На рис. 6 представлены спектры ЯМР ^1H в температурном диапазоне 5–80 K для $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$. Отметим, что в этом низкотемпературном диапазоне наблюдается существенное сужение линии ЯМР ^1H с повышением температуры. Это сужение может быть связано с частичным усреднением диполь-дипольных взаимодействий ядер ^1H при движении молекул кобальтоцена.

Изменение ширины линии в зависимости от температуры для этого соединения представлено на рис. 7.

Для кобальтоцена, интеркалированного в TiSe_2 , можно выделить несколько участков изменения ширины линии в зависимости от температуры. Ширина линии

на участке 5–15 K практически не изменяется и равняется 32.6 kHz. Это значение можно рассматривать как дипольную ширину линии в „жесткой“ решетке. При дальнейшем увеличении температуры наблюдается плавное сужение линии до 13 kHz при 100 K, переходящее в плато примерно до 200 K. Существование такого плато является характерным признаком локального движения атомов H. Действительно, в отличие от диффузии на далекие расстояния, реориентационное (локальное) движение приводит лишь к частичному усреднению диполь-дипольных взаимодействий. Заметим, что существенное сужение линии за счет движения должно наблюдаться тогда, когда частота перескоков τ_d^{-1} становится сравнимой с шириной линии в „жесткой“ решетке. Поскольку дипольная ширина в „жесткой“ решетке на несколько порядков меньше резонансной частоты ω , „ступенька“ на температурной зависимости ширины линии должна быть смещена в сторону низких температур по отношению к максимуму скорости спин-решеточной релаксации для того же процесса движения. Поэтому „ступенька“ на рис. 7 в области температур около 50 K можно соотнести с быстрым реориентационным процессом, ответственным за максимум $T_{1d}^{-1}(T)$ вблизи 100 K. Аналогично, небольшое сужение линии выше 200 K (рис. 7) можно соотнести с реориентационным процессом, ответственным за пик скорости релаксации вблизи комнатной температуры (рис. 5). Дополнительное сужение линии выше 300 K (рис. 7) может свидетельствовать о возбуждении еще одного типа движения (например, диффузии молекул кобальтоцена) на шкале частот порядка 10^5 s^{-1} . Природу этого движения могли бы прояснить измерения при более высоких температурах; однако для сохранения устойчивости интеркалированного образца мы не проводили измерений при температурах, превышающих 360 K.

Наши данные по ширине линии ЯМР ^1H сходны с результатами, полученными для кобальтоцена, интеркалированного в дисульфид тантала TaS_2 , в работе [22]. В этой работе также наблюдались два типа реориентационного движения молекул кобальтоцена, соответствующих вращению вокруг осей симметрии пятого порядка (быстрый процесс) и второго порядка (медленный процесс). В работе [22] предложена также модель размещения молекул кобальтоцена в межслоевом пространстве с осями симметрии пятого порядка, параллельными слоям дихалькогенида. Следует отметить, однако, что такая ориентация не является единственно возможной, поскольку отношение высоты условного цилиндра, описывающего молекулу кобальтоцена, к его диаметру близко к единице (6.96 и 6.76 Å соответственно [18]). Для кобальтоцена, интеркалированного в TaS_2 , возможно существование двух ориентаций молекул $\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)$ с осями симметрии пятого порядка, параллельными и перпендикулярными слоям дихалькогенида [23,26].

Информация о геометрических аспектах реориентационного движения может быть, в принципе, получена из экспериментов по квазиупругому рассеянию нейтронов (КУРН). Для металлоценов, интеркалированных

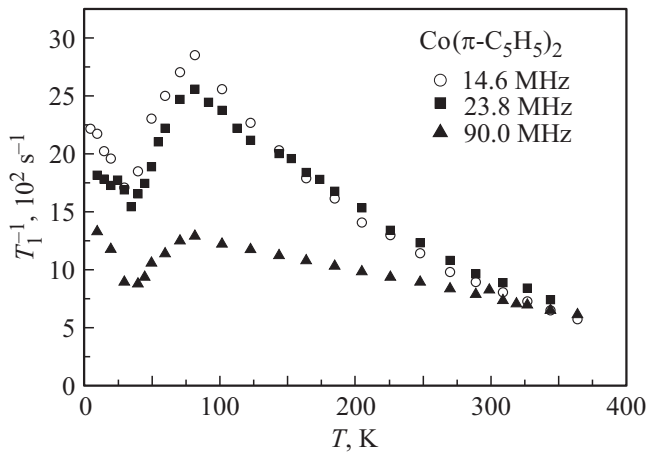


Рис. 8. Температурные зависимости скорости спин-решеточной релаксации ^1H в $\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2$ на трех резонансных частотах.

в слоистые дихалькогениды, подобные эксперименты отсутствуют; измерения методом КУРН были проведены только для некоторых молекулярных металлоценов — ферроцена, никелоцена и рутеноцена [32–34]. Отметим, что из-за ограниченности разрешения по переданной энергии для имеющихся нейтронных спектрометров метод КУРН позволяет изучать только быстрое реориентационное движение (с частотами перескоков, превышающими 10^9 s^{-1}). Исследования методом КУРН показали, что в ферроцене, никелоцене и рутеноцене кольца C_5H_5 совершают реориентационные скачки на углы $2\pi/5$ или $2\pi/10$ вокруг оси симметрии пятого порядка [33,34]. Энергия активации для реориентационного движения в ферроцене, найденная этим методом в области температур выше 164 К, составляет 46 meV [33]. Для реориентаций вокруг оси пятого порядка в никелоцене энергия активации, определенная из экспериментов по КУРН в интервале температур 155–300 К, составляет 65 meV [34]. Эти значения энергий активации — того же порядка величины, что и найденная нами средняя энергия активации (60 meV) для быстрого реориентационного процесса в $\text{TiSe}_2(\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2)_{1/4}$.

Для сравнения с результатами, полученными для интеркалированного в TiSe_2 кобальтоцена, мы провели также измерения параметров ЯМР ^1H в молекулярном кобальтоцене. Результаты измерений скорости спин-решеточной релаксации, T_1^{-1} , ^1H в $\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2$ в зависимости от температуры представлены на рис. 8.

Сравнение с данными, приведенными на рис. 3, показывает, что максимальные скорости релаксации для молекулярного кобальтоцена на 2–3 порядка величины превышают скорости релаксации в интеркалированном образце. Наблюдаемый максимум T_1^{-1} в молекулярном кобальтоцене не может быть связан с модуляцией диполь-дипольного взаимодействия между ядерными спинами. Действительно, расчет второго момента линии ЯМР ^1H для статической молекулы кобальтоцена дает $1.65 \cdot 10^9 \text{ s}^{-2}$, что по формуле (1) для дипольного ме-

ханизма приводит к максимальному значению скорости спин-решеточной релаксации, равному 12.8 s^{-1} на частоте 23.8 MHz. Экспериментальное же значение в максимуме T_1^{-1} на этой частоте для молекулярного кобальтоцена превышает 2500 s^{-1} . Такое сравнение показывает, что доминирующий механизм спин-решеточной релаксации в молекулярном кобальтоцене связан с флуктуациями электронного магнитного момента, локализованного на Co. Измерения скорости спин-решеточной релаксации протонов в этом соединении не позволяют получить информацию о молекулярном движении. С другой стороны, при интеркаляции кобальтоцена в TiSe_2 происходит его ионизация, приводящая к подавлению локализованного электронного магнитного момента.

Следует отметить, что температура максимума T_1^{-1} в молекулярном кобальтоцене приблизительно совпадает с температурой структурного фазового перехода в этом соединении [8,9] и не зависит от резонансной частоты. Эти факты могут служить дополнительным подтверждением того, что данный максимум не связан с молекулярным движением. Дополнительный рост скорости спин-решеточной релаксации ниже 35 К (рис. 8) может быть обусловлен антиферромагнитным упорядочением [7]. С магнитным упорядочением при низких температурах согласуется также очень большая ширина спектра ЯМР ^1H в молекулярном кобальтоцене. При $T = 5 \text{ K}$ ширина спектра на половине высоты превышает 100 kHz; такая ширина не может быть объяснена только диполь-дипольными взаимодействиями между ядерными спинами. Данные по ширине линии ЯМР ^1H в молекулярном кобальтоцене в области температур выше 30 К включены в рис. 7. Как видно из этого рисунка, поведение ширины линии в молекулярном кобальтоцене при температурах выше 50 К напоминает аналогичные данные для кобальтоцена, интеркалированного в TiSe_2 , и может быть связано с реориентационным движением молекул.

4. Заключение

Измерения параметров ЯМР ^1H для кобальтоцена, интеркалированного в слоистый диселенид титана, показали, что скорость спин-решеточной релаксации протонов в этой системе определяется флуктуациями диполь-дипольного взаимодействия между ядерными спинами, возникающими при реориентационном движении молекул кобальтоцена. Обнаружено существование, по крайней мере, двух типов реориентационного движения молекул $\text{Co}(\pi\text{-C}_5\text{H}_5)_2$. Более быстрый реориентационный процесс, связанный с поворотами колец C_5H_5 вокруг оси симметрии пятого порядка, характеризуется энергией активации 60 meV. Для этого процесса частота реориентаций достигает приблизительно 10^8 s^{-1} уже при температуре 100 К. Медленный процесс, связанный с реориентациями молекул кобальтоцена вокруг оси симметрии второго порядка, характеризуется энергией активации 155 meV; для этого процесса частота реориентаций достигает 10^8 s^{-1} вблизи комнатной температуры.

В отличие от кобальтоцена, интеркалированного в TiSe_2 , в молекулярном кобальтоцене спин-решеточная релаксация протонов определяется флуктуациями электронного локального магнитного момента на кобальте.

Финансирование работы

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме „Функция“ № 122021000035-6.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов

Список литературы

- [1] J.D. Dunitz, L.E. Orgel. *Nature* **171**, 4342, 121 (1953).
- [2] M.Yu. Antipin, K.A. Lyssenko, R. Boese. *J. Organometal. Chem.* **508**, 1–2, 259 (1996).
- [3] W. Bünder, E. Weiss. *J. Organometal. Chem.* **92**, 1, 65 (1975).
- [4] R.D. Rogers, J.L. Atwood, D. Foust, M.D. Rausch. *J. Crystal. Molecular Structure* **11**, 5, 183 (1981).
- [5] A. Haaland. *Acc. Chem. Res.* **12**, 11, 415 (1979).
- [6] T.B. Woldeamanuale. *J. Phys. Chem. Biophys.* **6**, 5, 1000226 (2016).
- [7] J.H. Ammeter, J.D. Swalen. *J. Chem. Phys.* **57**, 2, 678 (1972).
- [8] I.B. Rabinovich, V.P. Nistratov, M.S. Sheiman, G.V. Burchalova. *J. Chem. Thermodyn.* **10**, 6, 523 (1978).
- [9] M.Yu. Antipin, R. Boese, N. Augart, G. Schmid. *Struct. Chem.* **4**, 2, 91 (1993).
- [10] M.B. Dines. *Sci.* **188**, 4194, 1210 (1975).
- [11] M. Rajapakse, B. Karki, U.O. Abu, S. Pishgar, M.R.K. Musa, S.M.S. Riyadh, M. Yu, G. Sumanasekera, J.B. Jasinski. *npj 2D Mater. Appl.* **5**, 1, 30 (2021).
- [12] D.-Y. Kuo, P.S. Rice, S. Rauegi, B.M. Cossairt. *J. Phys. Chem. C* **126**, 32, 13994 (2022).
- [13] D. O'Hare, J.S.O. Evans. *Comments. Inorg. Chem.* **14**, 2–3, 155 (1993).
- [14] R.H. Friend, A.D. Yoffe. *Adv. Phys.* **36**, 1, 1 (1987).
- [15] D. O'Hare, J.S.O. Evans, P.J. Wiseman, K. Prout. *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* **30**, 9, 1156 (1991).
- [16] D. O'Hare, W. Jaegermann, D.L. Williamson, F.S. Ohuchi, B.A. Parkinson. *Inorg. Chem.* **27**, 9, 1537 (1988).
- [17] L. Hernán, J. Morales, L. Sánchez, J.L. Tirado, J.P. Espinós, A.R. González Elípe. *Chem. Mater.* **7**, 8, 1576 (1995).
- [18] H.-V. Wong, J.S.O. Evans, S. Barlow, S.J. Mason, D. O'Hare. *Inorg. Chem.* **33**, 24, 5515 (1994).
- [19] A. Ibarz, E. Ruiz, S. Alvarez. *J. Chem. Soc., Dalton Trans.* **9**, 1463 (2000).
- [20] A. Ibarz, E. Ruiz, S. Alvarez. *J. Mater. Chem.* **8**, 8, 1893 (1998).
- [21] A.V. Skripov, A.V. Solonin, O.A. Babanova, R.V. Skoryunov. *Molecules* **25**, 12, 2940 (2020).
- [22] B.G. Silbernagel. *Chem. Phys. Lett.* **34**, 2, 298 (1975).
- [23] S.J. Heyes, N.J. Clayden, C.M. Dobson, M.L.H. Green, P.J. Wiseman. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **20**, 1560 (1987).
- [24] C. Grey, J.S.O. Evans, D. O'Hare, S.J. Heyes. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **19**, 1380 (1991).
- [25] S.J. Mason, S.J. Heyes, D. O'Hare. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **16**, 1657 (1995).
- [26] J.S.O. Evans, D. O'Hare. *Chem. Mater.* **7**, 9, 1668 (1995).
- [27] О.Н. Суворова, Г.А. Домрачев, Е.А. Щупак, Г.С. Кудрявцева, Г.К. Фукин, С.Ю. Кетков, И.Л. Василевская. *Изв. АН. Сер. хим.* **56**, 5, 876 (2007). [O.N. Suvorova, G.A. Domrachev, E.A. Shchupak, G.S. Kudryavtseva, G.K. Fu-kin, S.Yu. Ketkov, I.L. Vasilevskaya. *Rus. Chem. Bull., Intern. Ed.* **56**, 5, 910 (2007).]
- [28] А.Н. Титов, О.Н. Суворова, С.Ю. Кетков, С.Г. Титова, А.И. Меренцов. *ФТТ* **48**, 8, 1385 (2006). [A.N. Titov, O.N. Suvorova, S.Yu. Ketkov, S.G. Titova, A.I. Merentsov. *Phys. Solid State* **48**, 8, 1466 (2006).]
- [29] S.V. Ovsyannikov, V.V. Shchennikov, A.N. Titov, Y. Uwatoko. *Physica Status Solidi (b)* **244**, 1, 174 (2007).
- [30] А.Н. Титов, Н.А. Шайдарова, С.В. Овсянников, В.В. Щенников, Г.С. Кудрявцева, С.Ю. Кетков. *ФТТ* **50**, 5, 901 (2008). [A.N. Titov, N.A. Shaidarova, S.V. Ovsyannikov, V.V. Shchennikov, G.S. Kudryavtseva, S.Yu. Ketkov. *Phys. Solid State* **50**, 5, 941 (2008).]
- [31] А. Абрагам. *Ядерный магнетизм. Иностранная литература*, М. (1963). 537 с. [A. Abragam. *The Principles of Nuclear Magnetism*. Oxford University Press (1961).]
- [32] J.T. Markert, E.J. Cotts, R.M. Cotts. *Phys. Rev. B* **37**, 11, 6446 (1988).
- [33] A.B. Gardner, J. Howard, T.C. Waddington, R.M. Richardson, J. Tomkinson. *Chem. Phys.* **57**, 3, 453 (1981).
- [34] C. Sourisseau, G. Lucazeau, A.J. Dianoux, C. Poinignon. *Mol. Phys.* **48**, 2, 367 (1983).

Редактор Е.В. Толстякова